

ПАСПОРТ № _____

(документ о качестве)

Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-РУ.НА99.В.00307/19 действительна до 10.07.2024г.


- Дата выдачи: " ____ " _____ 2021г.
- Щебень из природного камня андезито-базальтовых порфиритов Тимофеевского для дорожного строительства - **фракция 4-22,4 мм (Марка Л10)**
- Потребитель: _____
(наименование организации)

- Количество щебня: _____ т. _____ М³
(адрес)
- Номера вагонов (машин): _____ № квитанции

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
№ п/п	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ 32703-2014		Фактические значения	
1	Гранулометрический состав	Марка 85/15		Проходы через сито, % по массе	
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	2	от 0 до 5	1,26
		d	4	от 0 до 15	12,47
		D/2	11,2	от 20 до 70	65,62
		D	22,4	от 85 до 100	88,53
		1,4D	31,5	от 98 до 100	100,00
	2D	45	100	100,00	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе. Марка щебня.	для марки Л10 до 10%		8,7% соответствует марке Л10	
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	не более 1		0,9	
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25		0	
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5		0,5	
6	Марка по дробимости (для эффузивных пород), потеря массы при испытании в сухом состоянии, %	до 9 включ.		5,4 соответствует марке 1400	
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, % (Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание, число циклов 15)	не более 2		1,5 соответствует марке F300	
8	Насыпная плотность, т/м ³	не нормируется		1,43	
9	Содержание вредных компонентов и примесей			нет	
10	Марка по сопротивлению дроблению и износу, потеря массы при испытании, %	до 15 вкл.		13,1 соответствует марке И1	
11	Марка по сопротивлению истираемости по показателю микро-Деваль, потеря массы при испытании, %	до 10 вкл.		7,8 соответствует марке МД1	
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	До 370		34(+/-6)	
13	Щебень Тимофеевского месторождения соответствует I классу строительных материалов и в области строительства может использоваться без ограничений (по радиационному фактору). Протокол №1 СМ радиационного исследования от 14.01.2021 г.				

Лаборант по физико-механическим испытаниям

Инженер по качеству

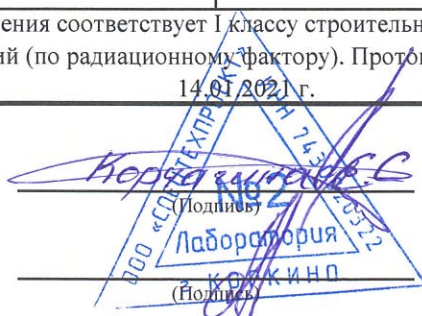

Ревакина Е.С.
(Фамилия, инициалы)

Ревакина Е.В.
(Фамилия, инициалы)